

ГОСТ 380-94

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ
ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА**

МАРКИ

Издание официальное



БЗ 7—97

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ**
Минск

ГОСТ 380-94

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Украинским государственным научно-исследовательским институтом металлов УкрНИИМет

ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1994 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Белоруссия Республика Грузия Республика Казахстан Киргизская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Узбекистан Украина	Азгосстандарт Армгосстандарт Госстандарт Белоруссии Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Киргизстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Узгосстандарт Госстандарт Украины

3 Настоящий стандарт соответствует международным стандартам ИСО 630—80 «Сталь конструкционная. Пластины, широкие фаски, бруски и профили» и ИСО 1052—82 «Сталь конструкционная общего

назначения» в части требований к химическому составу стали
4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня

1997 г. № 205 межгосударственный стандарт ГОСТ 380—94 введен в

действие непосредственно в качестве государственного стандарта

Российской Федерации с 1 января 1998 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 380-88

© ИПК Издательство стандартов, 1997

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

II

ГОСТ 380-94

Содержание

1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Марки стали.....	2
4 Требования к химическому составу стали.....	2
5 Методы контроля.....	4
6 Маркировка продукции.....	5
Приложение А Сопоставление марок стали типа «Ст» и «Fe» по международным стандартам ИСО 630—80 и ИСО 1052-82.....	6
Приложение Б Требования к стали по международным стандар там ИСО 630-80 и ИСО 1052-82.....	7

ГОСТ 380-94

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА

Марки

Common quality carbon steel.
Grades

Дата введения 1998—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на углеродистую сталь обыкновенного качества, предназначенную для изготовления проката горячекатаного: сортового, фасонного, толстолистового, тонколистового, широкополосного и холоднокатаного тонколистового, а также слитков, блюмов, слябов, сутунки, заготовок катаной и непрерывнолитой, труб, поковок и штамповок, ленты, проволоки, метизов и др.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 7565—81 Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического анализа

ГОСТ 17745—90 Стали и сплавы. Методы определения газов

ГОСТ 18895—81 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа

ГОСТ 22536.0—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 22536.1—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита

ГОСТ 22536.2—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы

ГОСТ 22536.3—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора

Издание официальное

1

ГОСТ 380-94

ГОСТ 22536.4—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный.
Методы определения кремния

ГОСТ 22536.5—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный.
Методы определения марганца

ГОСТ 22536.6—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный.
Методы определения мышьяка

ГОСТ 22536.7—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный.
Методы определения хрома

ГОСТ 22536.8—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный.
Методы определения меди

ГОСТ 22536.9—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный.
Методы определения никеля

ГОСТ 22536.10—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный.
Методы определения алюминия

ГОСТ 22536.11—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный.
Методы определения титана

3 МАРКИ СТАЛИ

3.1 Углеродистую сталь обыкновенного качества изготавливают следующих марок: Ст0, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст5Гпс, Стбпс, Стбсп.

Буквы Ст обозначают «Сталь», цифры — условный номер марки в зависимости от химического состава, буквы «кп», «пс», «сп» — степень раскисления («кп» — кипящая, «пс» — полуспокойная, «сп» — спокойная).

3.2 Сопоставление марок стали типа «Ст» и типа «Fe» приведено в приложении А.

3.3 Требования к химическому составу стали марок Fe310, Fe360, Fe430, Fe490, Fe510, Fe590, Fe690 приведены в приложении Б.

3.4 Степень раскисления, если она не указана в заказе, устанавливает изготовитель.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ СТАЛИ

4.1 Химический состав стали по плавочному анализу ковшовой пробы должен соответствовать нормам, приведенным в таблице 1.

ГОСТ 380-94

Таблица 1

Марка стали	Массовая доля элементов, %		
	углерода	марганца	кремния
СтО	Не более 0,23	0,25-0,50	Не более 0,05
Ст1кп	0,06-0,12	0,25-0,50	0,05-0,15
Ст1пс	0,06-0,12	0,25-0,50	0,15-0,30 Не
Ст1сп	0,06-0,12	0,25-0,50	более 0,05
Ст2кп	0,09-0,15	0,25-0,50	0,05-0,15
Ст2пс	0,09-0,15	0,25-0,50	0,15-0,30 Не
Ст2сп	0,09-0,15	0,30-0,60	более 0,05
Ст3кп	0,14-0,22	0,40-0,65	0,05-0,15
Ст3пс	0,14-0,22	0,40-0,65	0,15-0,30 Не
Ст3сп	0,14-0,22	0,80-1,10	более 0,15
Ст3Гпс	0,14-0,22	0,80-1,10	0,15-0,30 Не
Ст3Гсп	0,14-0,20	0,40-0,70	более 0,05
Ст4кп	0,18-0,27	0,40-0,70	0,05-0,15 0,15-
Ст4пс	0,18-0,27	0,40-0,70	0,30 0,05-0,15
Ст4сп	0,18-0,27	0,50-0,80	0,15—0,30 Не
Ст5пс	0,28-0,37	0,50-0,80	более 0,15
Ст5сп	0,28-0,37	0,80-1,20	0,05-0,15
Ст5Гпс	0,22-0,30	0,50-0,80	0,15-0,30
Стбпс	0,38-0,49	0,50-0,80	
Стбсп	0,38-0,49		

4.2В стали марки СтО массовая доля марганца, кремния, хрома, никеля, меди, мышьяка не нормируется.

4.3При раскислении полуспокойной стали алюминием, титаном или другими раскислителями, не содержащими кремний, а также

несколькими раскислителями (ферросилицием и алюминием, фер

росилицием и титаном и др.) массовая доля кремния в стали допус

кается менее 0,05 %. Раскисление титаном, алюминием и другими

раскислителями, не содержащими кремния, указывается в документе

о качестве.

4.4Массовая доля хрома, никеля и меди в стали должна быть не более 0,30 % каждого.

В стали, изготовленной скрап-процессом, допускается массовая доля меди до 0,40 %, хрома и никеля — до 0,35 % каждого. При этом в стали марок Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс и Ст3Гсп массовая доля углерода должна быть не более 0,20 %.

4.5 Массовая доля азота в стали должна быть не более 0,010 %. Допускается массовая доля азота в стали до 0,013 %, если при

ГОСТ 380-94

повышении массовой доли азота на 0,001 % нормативное значение массовой доли фосфора снижается на 0,005 %.

Массовая доля азота в стали, выплавленной в электропечах, должна быть не более 0,012 %.

4.6 Массовая доля серы в стали всех марок, кроме СтО, должна быть не более 0,050 %, фосфора — не более 0,040 %, в стали марки

СтО: серы — не более 0,060 %, фосфора — не более 0,070 %.

4.7 Массовая доля мышьяка в стали должна быть не более 0,080 %.

В стали, выплавленной на базе керченских руд, массовая доля мышьяка — не более 0,150 %, фосфора — не более 0,050 %.

4.8 Предельные отклонения по химическому составу проката, заготовок, поковок и изделий дальнейшего передела должны соответствовать приведенным в таблице 2.

Таблица 2

Элемент	Предельные отклонения по химическому составу, %	
	Кипящая сталь	Полуспокойная и спокойная сталь
Углерод	±0,030	+0,030
	+0,050	-0,020
	-0,040	+0,050
Марганец	+0,006	-0,030
	+0,006	+0,030
	+0,002	-0,020
Кремний		+0,005
Фосфор		+0,005
Сера		+0,002
Азот		+0,002

Примечание — Для проката из стали марок СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, СтЗГпс и СтЗГсп, предназначенного для сварных конструкций, плюсовые отклонения по массовой доле углерода не допускаются

5 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1 Методы отбора проб для определения химического состава стали — по ГОСТ 7565.

5.2 Химический анализ стали — по ГОСТ 17745, ГОСТ 18895, ГОСТ 22536.0 — ГОСТ 22536.11 или другими методами, утвержден-

ГОСТ 380-94

ными в установленном порядке и обеспечивающими необходимую точность.

При разногласиях между изготовителем и потребителем оценку производят стандартными методами.

5.3 Определение массовой доли хрома, никеля, меди, мышьяка, азота, а в кипящей стали также кремния, допускается не проводить при гарантии обеспечения норм изготовителем. В стали, выплавленной на базе керченских руд, определение мышьяка обязательно.

б МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

Для маркировки продукции используют краску цветов, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

Марки стали	Цвета маркировки
Ст0	Красный и зеленый
Ст1	Желтый и черный
Ст2	Желтый
Ст3	Красный
Ст3Гпс	Красный и коричневый
Ст3Гсп	Синий и коричневый
Ст4	Черный
Ст5	Зеленый
Ст5Гпс	Зеленый и коричневый
Ст6	Синий

ГОСТ 380-94

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

Сопоставление марок стали типа «Ст» и «Fe» по международным стандартам
ИСО 630-80 и ИСО 1052-82

Таблица А. 1

Марки стали			
«Ст»	«Fe»	«Ст»	«Fe»
СтО	Fe310-0	Ст4кл	Fe430-A
Ст1кп	-	Ст4пс	Fe430-B
Ст1пс		Ст4сп	Fe430-C
Ст1сп			Fe430-D
Ст2кп	—	Ст5пс	Fe510-B, Fe490
Ст2пс		Ст5Гпс	Fe510-B, Fe490
Ст2сп		Ст5сп	Fe510-C, Fe490
Ст3кп	Fe360-A		
Ст3пс	Fe360-B	Ст6пс	Fe590
Ст3Гпс	Fe360-B	Ст6сп	Fe590
Ст3сп	Fe360-C	—	Fe690
Ст3Гсп	Fe360-C		
	Fe360-D		

ГОСТ 380-94

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)

Требования к стали по международным стандартам ИСО 630—80 и
ИСО 1052-82

Б.1 Химический состав стали по плавочному анализу ковшовой пробы должен соответствовать нормам, указанным в таблице Б.1.

Таблица Б.1

Марка стали	Категория качества	Толщина проката, мм	Массовая доля элементов, %, не более				Степень раскисления
			углерода	фосфора	серы	азота	
Fe310	0	—	—	—	—	—	—
Fe360	A	До 16	0,20	0,060	0,050	0,009	E
	B	Св. 16	0,18	0,050	0,050	0,009	CF
	C		0,20	0,050	0,050	0,009	
			0,17	0,045	0,045		
0,17	0,040		0,040				
Fe430	A	До 40	0,24	0,060	0,050	0,009	E E
	B	Св. 40	0,21	0,050	0,050	0,009	E
	C		0,22	0,050	0,050	0,009	CF
			0,20	0,045	0,045		
			0,20	0,040	0,040		
Fe510	B		До 16	0,22	0,050	0,050	—
	C	Св. 16	0,20	0,045	0,045		E
		До 35	0,22	0,045	0,045		CF
		Св. 35	0,20	0,040	0,040		CF
			0,22	0,040	0,040		
Fe490 Fe590 Fe690	—	—	—	0,050 0,050 0,050	0,050 0,050 0,050	—	—

Примечания 1 Знак «—» означает, что показатель не нормируется. 2 E — спокойная сталь. 3 CF — мелкозернистая спокойная сталь.
Рекомендуемая массовая доля общего алюминия — не менее 0,02 %

ГОСТ 380-94

Б.2 Сталь марок Fe490, Fe590, Fe690 изготавливают полуспокойной и спокойной.

Б.3 Для стали марок Fe310, Fe360, Fe430, Fe510 массовая доля марганца — не более 1,60 %, кремния — не более 0,55 %.

Б.4 Массовую долю азота определяют по требованию потребителя.

Для стали, раскисленной алюминием, допускается массовая доля азота до 0,015%.

Массовая доля азота в стали, выплавленной в электропечах, должна быть не более 0,012 %.

Б.5 Предельные отклонения по химическому составу в готовом прокате должны соответствовать приведенным в таблице Б.2.

Таблица Б.2

Элемент	Предельные отклонения в прокате из стали, %	
	кипящей	полуспокойной и спокойной
Углерод	+0,050	+0,030
Марганец	+0,015	+0,100
Кремний	+0,015	+0,050
Фосфор	+0,002	+0,005
Сера		+0,005
Азот		+0,002

ГОСТ 380-94

УДК 669.14:006.354

МКС 77.080.20

B20

ОКП 08 7010

Ключевые слова: сталь углеродистая, марки, химический состав, методы контроля, маркировка продукции

Редактор *Л. И. Нахимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.С. Черная*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 10.09.97. Подписано в печать 12.11.97.
Усл. печ. л. 0,70. Уч.-изд. л. 0,57. Тираж 1569 экз. С983. Зак. 718.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"
Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102




ПРОИЗВОДСТВО

+7 (499) 455-99-65
zavod@gostmetal.ru
zavod.gostmetal.ru

- Проектирование
- Производство
- Монтаж
- Пуско-наладка резервуаров любой сложности, делаем все под ключ

12 месяцев гарантия
на все составляющие -
индивидуальная
комплектация

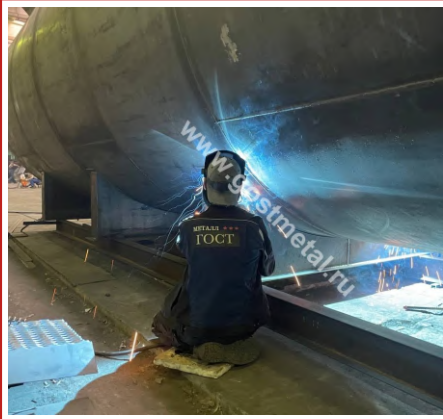

МЕТАЛЛ ★★ ★ ГОСТ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

+7 (499) 110-75-21
sales@gostmetal.ru
gostmetal.ru

- Большой автопарк
- Доставка день в день
- Резка и гибка металла
- Возможность услуги контрольного взвешивания
- Хранение металла на собственном складе
- Возможность оплаты на месте разгрузки

